

常州市海翔铸造有限公司



化学分析报告单

委托单位: 海翔铸造 来样名称及材料牌号: 接头 FCD450:
 委托日期: 2011年9月20日
 报出日期: 2011年9月21日

			化验结果%					
C	S	Si	Mn	P	Cu	Cr	Re	Mg
3.81	0.05	2.76	0.3	0.045				0.038

金相: 球化率 85% 珠光体 35% 石墨 6 级

化验员: 杨

- 附注: 1. 化验结果仅指来样而言.
 2. 试样本室保存一个月备查.

常州市海翔铸造有限公司
 机械性能试验报告单

委托单位: 海翔 材料牌号: FCD450 处理状态: 铸态

试样名称	编号	抗拉强度 MPa	屈服强度 MPa	延伸率%	断面收缩率%
接头	1	515	310	10.8	

试验者: 杨 核验: 陈 日期: 2011.09.21

注: 试验结果仅对来样负责, 无主管部门章本报告对外无效.

Zn 99.99%

湖南水口山有色金属集团有限公司
HUNAN SHUI KOU SHAN NONFERROUS METAL GROUP CO., LTD


产品质量证明书
Certification of Product Quality

SI/ZY09412 5220 日期 (Date) 2011年08月18日

Commodity 产品名称	Zinc Ingot 锌锭	Producer 生产单位	No.4 Smelter of Shui Kou Shan Nonferrous Metals Co., Ltd. 水口山有色公司第四冶炼厂
Origin 产地	Changning Hunan 湖南 常宁	Trade Mark 注册商标	SKS 水口山牌
Lot No. 批号	1108-1553 1108-1543 1107-2953	Sample No. 样品编号	1108-95 1108-94 1108-15
Net Weight (mts) 净重(吨)	39.503	Standard 标准	GB/T 470-2008
Bundles 捆数	38	Code 检验等级	Zn99.995

Chemical Composition(%)

化学成分 (%) 元素	铁 Fe	铜 Cu	铅 Pb	镉 Cd	锑 Sb	砷 As	杂质总量 Total Impurities
标准 Standard(max)	0.001	0.001	0.005	0.002	0.001	0.001	0.005
批号 (Lot No.)	结果 (Results)						
1108-1553	0.0008	0.0009	0.0028	0.0001	0.0001	0.0004	0.0051
1108-1543	0.0008	0.0009	0.0025	0.0001	0.0001	0.0004	0.0048
1107-2953	0.0008	0.0010	0.0016	0.0001	0.0001	0.0002	0.0038

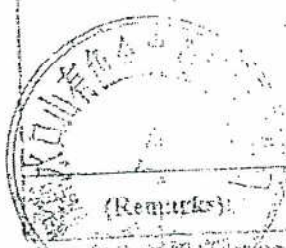

(Remarks)

检验部门 (Testing Department) 电话 (Tel) 0734 2682773 地址 (Address) 湖南常宁水口山有色金属有限公司

常州震宇金属表面处理有限公司 检验报告

供应单位编号	震宇表面处理	检验日期	2011年7月26日
名称、规格	零件	型、图号	
检验文件			
使用仪表量具			
送检数	抽检数	合格数	不合格数
文件、图纸规定		检验结果	
镀层厚度 25um ~ 25um		镀层厚度为 25um ~ 26um	
备注			
供应单位意见		常州震宇表面处理有限公司 检验专用章	
检验员 陈一琴			

合格